



Изготовитель

ООО "ГСК Красный Треугольник"

Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества
ISO 9001:2015 СДС.ПЕТ.СМК 3579.04.МРС-200970 Срок действия до 5 июля 2025 г.

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории SP 01.01.205.100 Срок действия до 14 декабря 2025 г.

Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья (ISO 45001:2020) СМО.ПТС.ТСТ.00042.23 Срок действия до 15 февраля 2026 г.

Паспорт качества № 42817-200-1

Лента конвейерная резинотканевая трудновоспламеняющаяся морозостойкая

Сертификат соответствия РОСС RU C-RU.МШ04.В.00027/22 Срок действия до 13 июня 2025 г.

Лента 2ШМ – 1200 – 4 – EP-200 – 4,5-3,5 – Г-2 – РБ ГОСТ 20-2018

Номер бухты: 5255
Лаб. исп. № 10258

Длина ленты, пог. м.: 200

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по нормативно-технической документации	Результаты испытаний
1	Удлинение при стандартной нагрузке, % (не более)	2,0	1,0
2	Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки по основе, Н/мм (не менее)	200	234
3	Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом, Н/мм (не менее)	4,0	5,9
4	Прочность связи между прокладками каркаса, Н/мм (не менее)	4,5	5,5 - 6,2
5	Время горения в пламени горелки одного образца с обкладками, с (не более)	15	6
6	Время горения в пламени горелки шести образцов с обкладками, с (не более)	45	8
7	Поверхностное электрическое сопротивление, Ом (не более)	3,0·10 ⁹	2,1·10 ⁹

Стыковка:

Обкладочная резиновая смесь:

1611

Прослоечная резиновая смесь:

11273

Рекомендуемые марки клеев для стыковки методом горячей вулканизации:

Nilos P-FW, Nilos L-FW

Рекомендуемые марки клеев для стыковки методом холодной вулканизации:

TRS 2002, TRS 3003, Nilos TOPGUM TL-T70

Заключение: Лента конвейерная резинотканевая соответствует требованиям ГОСТ 20-2018

Транспортировка и хранение:

Ленты транспортируются транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Ленты хранят в закрытых помещениях при температуре от -5°C до +30°C не ближе 1 метра от отопительных приборов. Ленты должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, масел, керосина, их паров и других веществ, разрушающих резину и ткань. Не допускается хранение рулонов лент на боковой поверхности (торце). После транспортировки и хранения при отрицательной температуре ленты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 20±5°C не менее 24 часов.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие лент требованиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения лент составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода ленты в эксплуатацию (ГОСТ 20-2018 п.12 "Гарантии изготовителя")



ООО "ГСК Красный Треугольник"

Контролер ОТК: Никифорова А. В.

Дата: 24 октября 2023 г.



Изготовитель

ООО "ГСК Красный Треугольник"

Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества
ISO 9001:2015 СДС.РЕТ.СМК 3579.04.МРС-200970 Срок действия до 5 июля 2025 г.

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории SP 01.01.205.100 Срок действия до 14 декабря 2025 г.

Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья (ISO 45001:2020) СМО.РТС.ТСТ.00042.23 Срок действия до 15 февраля 2026 г.

Паспорт качества № 42818-150-1

Лента конвейерная резиноканевая трудновоспламеняющаяся морозостойкая

Сертификат соответствия РОСС RU C-RU.МШ04.В.00027/22 Срок действия до 13 июня 2025 г.

Лента 2ШМ – 1200 – 4 – EP-200 – 4,5-3,5 – Г-2 – РБ ГОСТ 20-2018

Номер бухты: 5254
Лаб. исп. № 10259

Длина ленты, пог. м.: 150

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по нормативно-технической документации	Результаты испытаний
1	Удлинение при стандартной нагрузке, % (не более)	2,0	1,0
2	Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки по основе, Н/мм (не менее)	200	234
3	Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом, Н/мм (не менее)	4,0	5,9
4	Прочность связи между прокладками каркаса, Н/мм (не менее)	4,5	5,5 - 6,2
5	Время горения в пламени горелки одного образца с обкладками, с (не более)	15	9
6	Время горения в пламени горелки шести образцов с обкладками, с (не более)	45	32
7	Поверхностное электрическое сопротивление, Ом (не более)	3,0·10 ⁸	2,1·10 ⁸

Стыковка:

Обкладочная резиновая смесь:

1611

Прослоечная резиновая смесь:

11273

Рекомендуемые марки клеев для стыковки методом горячей вулканизации:

Nilos P-FW, Nilos L-FW

Рекомендуемые марки клеев для стыковки методом холодной вулканизации:

TRS 2002, TRS 3003, Nilos TOPGUM TL-T70

Заключение: Лента конвейерная резиноканевая соответствует требованиям ГОСТ 20-2018

Транспортировка и хранение:

Ленты транспортируются транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Ленты хранят в закрытых помещениях при температуре от -5°C до +30°C не ближе 1 метра от отопительных приборов. Ленты должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, масел, керосина, их паров и других веществ, разрушающих резину и ткань. Не допускается хранение рулонов лент на боковой поверхности (торце). После транспортировки и хранения при отрицательной температуре ленты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 20±5°C не менее 24 часов.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие лент требованиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения лент составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода ленты в эксплуатацию (ГОСТ 20-2018 п.12 "Гарантии изготовителя")



ООО "ГСК Красный Треугольник"

Контролер ОТК: Окунева М. Н.

Дата: 24 октября 2023 г.



Изготовитель

ООО "ГСК Красный Треугольник"

Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества
ISO 9001:2015 СДС.РЕТ.СМК 3579.04.МРС-200970 Срок действия до 5 июля 2025 г.

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории SP 01.01.205.100 Срок действия до 14 декабря 2025 г.

Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья (ISO 45001:2020) СМО.РТС.ТСТ.00042.23 Срок действия до 15 февраля 2026 г.

Паспорт качества № 42819-150-1

Лента конвейерная резиноканевая трудновоспламеняющаяся морозостойкая

Сертификат соответствия РОСС RU C-RU.МШ04.В.00027/22 Срок действия до 13 июня 2025 г.

Лента 2ШМ – 1200 – 4 – EP-200 – 4,5-3,5 – Г-2 – РБ ГОСТ 20-2018

Номер бухты: 5253
Лаб. исп. № 10280

Длина ленты, пог. м.: 150

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по нормативно-технической документации	Результаты испытаний
1	Удлинение при стандартной нагрузке, % (не более)	2,0	1,0
2	Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки по основе, Н/мм (не менее)	200	234
3	Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом, Н/мм (не менее)	4,0	5,9
4	Прочность связи между прокладками каркаса, Н/мм (не менее)	4,5	5,5 - 6,2
5	Время горения в пламени горелки одного образца с обкладками, с (не более)	15	0
6	Время горения в пламени горелки шести образцов с обкладками, с (не более)	45	0
7	Поверхностное электрическое сопротивление, Ом (не более)	3,0·10 ⁸	2,1·10 ⁸

Стыковка:

Обкладочная резиновая смесь:

1611

Прослоечная резиновая смесь:

11273

Рекомендуемые марки клеев для стыковки методом горячей вулканизации:

Nilos P-FW, Nilos L-FW

Рекомендуемые марки клеев для стыковки методом холодной вулканизации:

TRS 2002, TRS 3003, Nilos TOPGUM TL-T70

Заключение: Лента конвейерная резиноканевая соответствует требованиям ГОСТ 20-2018

Транспортировка и хранение:


Ленты транспортируются транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Ленты хранят в закрытых помещениях при температуре от -5°C до +30°C не ближе 1 метра от отопительных приборов. Ленты должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, масел, керосина, их паров и других веществ, разрушающих резину и ткань. Не допускается хранение рулонов лент на боковой поверхности (торце). После транспортировки и хранения при отрицательной температуре ленты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 20±5°C не менее 24 часов.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие лент требованиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения лент составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода ленты в эксплуатацию (ГОСТ 20-2018 п.12 "Гарантии изготовителя")

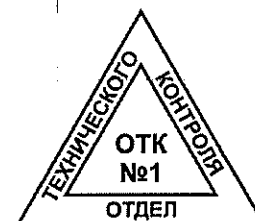

ООО "ГСК Красный Треугольник"

Контролер ОТК: Окунева М. Н.

Дата: 24 октября 2023 г.

